



	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/07/2024 Fin de validité 31/12/2024
--	-------------------------	--

Site de production	POSOCCO - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	0/4 RL All Sable
Nature pétrographique	Alluvions Silicieuses	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code b - saufGrA,fA,PA**

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	8	40	80	100			6	3.64	2
Vss	6	40	80	99			6	3.49	1.5
Vsi			40	89	95	100		2.79	
Vsi - u			40	87	94	100		2.64	
sf Max								0.21	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 15/01/2024 Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maxi	3.7	18.0	60.0	95.0	100.0	100.0	3.7	3.26	0.8
XF + 1.25 sf	3.9	18.9	59.9	95.0	100.0	100.0	3.9	3.29	1.0
XF	3.2	14.8	57.5	95.0	100.0	100.0	3.2	3.15	0.6
XF - 1.25 sf	2.5	10.7	55.1	95.0	100.0	100.0	2.5	3.01	0.2
Mini	2.6	11.0	56.0	95.0	100.0	100.0	2.6	3.03	0.3
sf	0.54	3.30	1.92	0.00	0.00	0.00	0.54	0.11	0.29

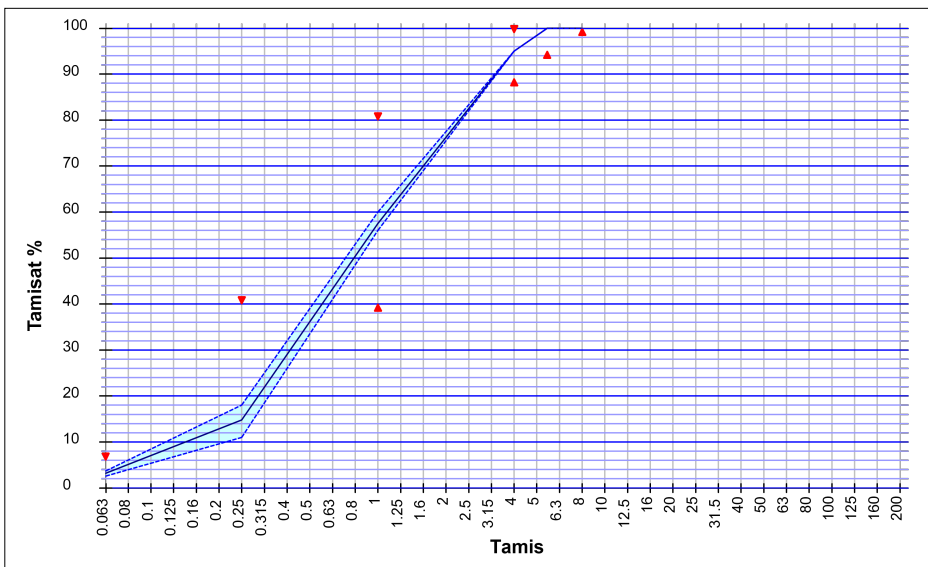

Essai(s) complémentaire(s)

BARREIROS DAVID