

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/07/2024 Fin de validité 31/12/2024
--	-------------------------	--

Site de production	POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	10/16 CL Marbre Rose
Nature pétrographique	Marbre	Elaboration	Naturel


Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 10 16 Norme NF P18-545 - Article 10 - Code a

	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6		20		100			1.5	24
Vss	5		15		95			1.5	20
Vsi					80	98	100		
Vsi - u					75	97	100		
sf Max									

Partie informative
Résultat des essais de fabrication : à partir du 15/07/2023
Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Maxi	1.0	1.0	3.0	21.9	92.0	100.0	100.0	0.7	1
XF + 1.25 sf	1.4	1.4	3.6	22.3	92.6	100.0	100.0	0.8	1
XF	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>1.7</b>	<b>16.7</b>	<b>84.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.4</b>	<b>1</b>
XF - 1.25 sf	-0.0	-0.0	0.0	11.1	76.0	100.0	100.0	0.0	1
Mini	0.0	0.0	0.0	13.5	80.0	100.0	100.0	0.2	1
sf	0.58	0.58	1.53	4.52	6.66	0.00	0.00	0.29	0.00

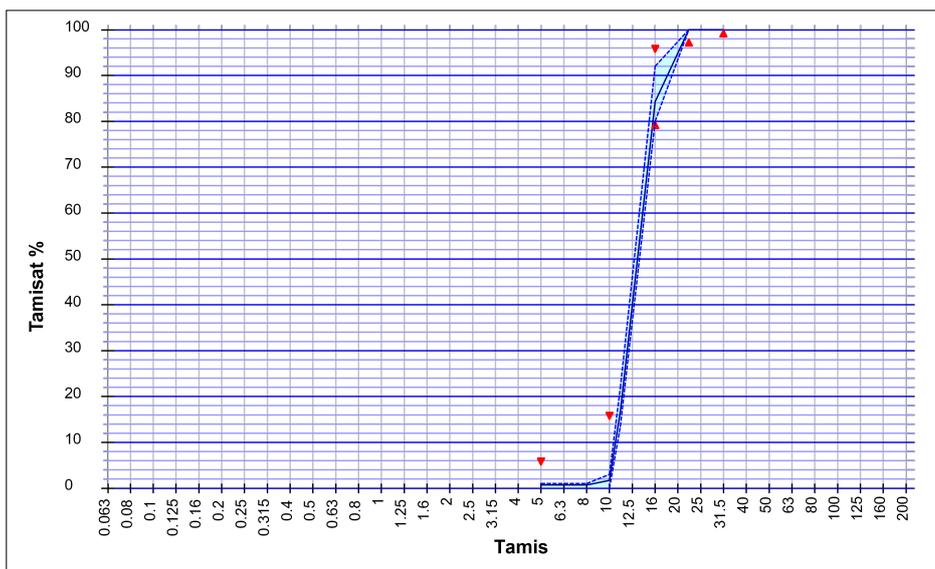

Essai(s) complémentaire(s)			
WA24	NF EN 1097-6+A1	22/03/2022	0.5 %
PSV	EXTERNE		
LA	NF EN 1097-2	22/03/2022	20
Prd	NF EN 1097-6 +A1	22/03/2022	2.72 Mg/m³
MDE	NF EN 1097-1	22/03/2022	15

Abrasivité : 43 g / t  
 Broyabilité : 39

BARREIROS DAVID

