

	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	Date d'émission 01/07/2024 Fin de validité 31/12/2024
--	--------------------------------	--

Site de production	POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	10/16 CL Quartz Blanc
Nature pétrographique	Quartz Blanc	Elaboration	Naturel

**Partie normative**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire **10 16** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a**

	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6		20		100			1.5	24
Vss	5		15		95			1.5	20
Vsi					80	98	100		
Vsi - u					75	97	100		
sf Max									

**Partie informative**

Résultat des essais de fabrication : à partir du 15/07/2023 Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	5	5	5	5	5	5	5	5	1
Maxi	4.0	7.0	10.0	30.5	95.0	100.0	100.0	1.1	1
XF + 1.25 sf	3.7	5.7	8.2	27.6	91.9	100.0	100.0	1.1	1
XF	<b>1.8</b>	<b>2.6</b>	<b>3.6</b>	<b>20.5</b>	<b>83.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.6</b>	<b>1</b>
XF - 1.25 sf	0.0	0.0	0.0	13.4	75.7	100.0	100.0	0.1	1
Mini	0.0	1.0	1.0	16.8	80.0	100.0	100.0	0.1	1
sf	1.48	2.51	3.65	5.66	6.50	0.00	0.00	0.42	0.00

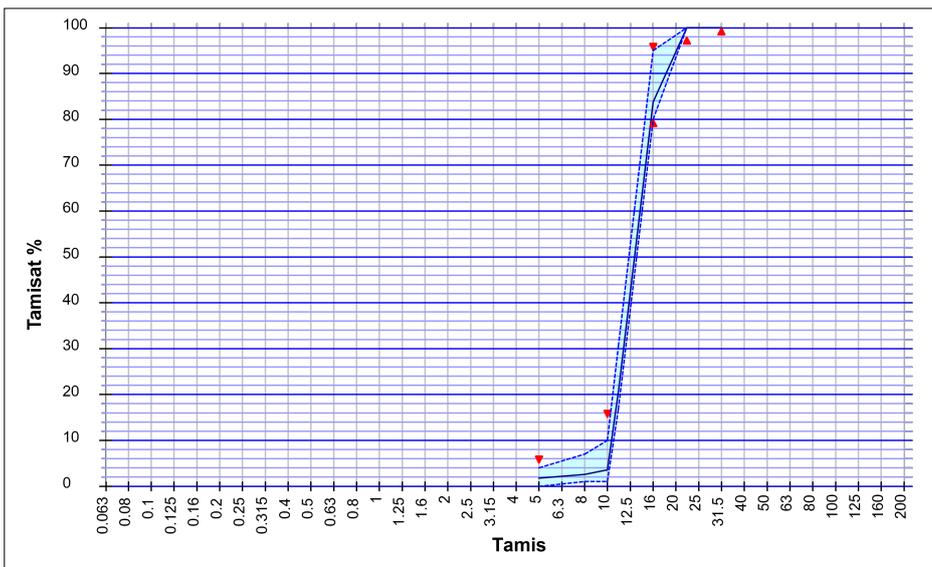

Essai(s) complémentaire(s)			
WA24	NF EN 1097-6+A1	19/12/2019	0.7 %
PSV	NF EN 1097-8	06/06/2024	53
LA	NF EN 1097-2	31/01/2022	22
Prd	NF EN 1097-6 +A1	31/01/2022	2.64 Mg/m³
MDE	NF EN 1097-1	31/01/2022	4

Abrasivité : 2445 g / t Broyabilité : 40	BARREIROS DAVID 
---	--