

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/07/2024 Fin de validité 31/12/2024
--	-------------------------	--

Site de production	POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE	Granulat	2/5.6 CL Quartz Jaune
Nature pétrographique	Quartz Jaune	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire **2** **5.6** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a**

	d/2 1	d 2	D/2 2.8	D/1.4 4	D 5.6	1.4 D 8	2 D 11.2	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	25			100			1.5	24
Vss	5	20			99			1.5	20
Vsi		5			84	98	100		
Vsi - u					79	97	100		
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 15/07/2023 Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 1	d 2	D/2 2.8	D/1.4 4	D 5.6	1.4 D 8	2 D 11.2	f (%)	FI (%)
Nbr. val	4	4	4	4	4	4	4	4	2
Maxi	2.0	20.0	46.2	75.0	99.0	100.0	100.0	0.9	5
XF + 1.25 sf	2.2	22.2	45.9	78.2	99.2	100.0	100.0	1.1	5
XF	<b>1.5</b>	<b>14.5</b>	<b>41.1</b>	<b>69.3</b>	<b>98.5</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.7</b>	<b>5</b>
XF - 1.25 sf	0.8	6.8	36.4	60.4	97.8	100.0	100.0	0.3	5
Mini	1.0	7.0	37.6	59.0	98.0	100.0	100.0	0.3	5
sf	0.58	6.14	3.80	7.14	0.58	0.00	0.00	0.31	0.00

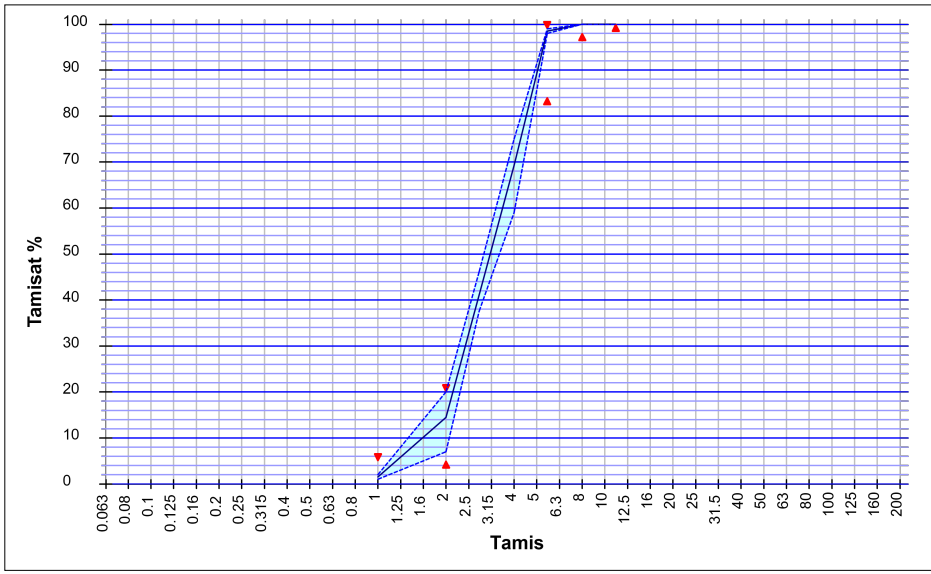

Essai(s) complémentaire(s)			
WA24	NF EN 1097-6+A1	31/01/2022	0.8 %
PSV	NF EN 1097-8	31/01/2022	53
LA	NF EN 1097-2	31/01/2022	20
Prd	NF EN 1097-6 +A1	31/01/2022	2.64 Mg/m³
MDE	NF EN 1097-1	31/01/2022	5
W	NF EN 933-1	10/06/2024	3.9 %

BAREIROS DAVID

